




- 1 Perfil de acero limpio
- 2 Capa de imprimación anticorrosiva (opcional)
- 3 Mortero FIBROFEU

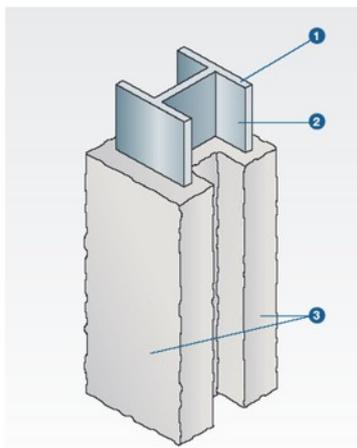

Descripción

FIBROFEU es un mortero proyectable compuesto por lanas minerales y aglomerantes hidráulicos inorgánicos. Está exento de amianto y de otros productos nocivos. Se presenta en forma de copos ligeros de color gris claro (una vez proyectado). Imputrescible e inatacable por roedores o parásitos.

Aplicación

FIBROFEU debe ser aplicado por personal / empresas especializadas y con la cualificación necesaria. Es aplicable sobre gran número de superficies y formas arquitectónicas, formando revestimientos homogéneos, continuos, sin juntas ni fisuras.

- Protección del fuego de estructuras metálicas y de hormigón.
- Mejora de la acústica por absorción de la reverberación.
- Aislamiento térmico en techos y paredes.
- Atenuación de la condensación por efecto del aislamiento térmico y por absorción/desabsorción de la humedad.
- Aplicación para interiores.

Características	
Reacción al fuego	Incombustible
Densidad	180-250 kg/m ³
Toxicidad	No tóxico
Ph	10
Rendimiento	1,8-5,5 kg/m ² .cm
Aislamiento térmico	= 0,0516 w/m.°C

Acabado

FIBROFEU proyectado puede dejarse en bruto o bien recubrirse con un micro mortero o pintarse. Consultar con el departamento técnico para escoger la pintura mas idónea.

Embalaje

FIBROFEU se presenta en sacos de polietileno blanco opaco, tratados anti-UV con 25 Kg. Los sacos se suministran en palets de 24 sacos protegidos con plástico para su almacenamiento al exterior. La duración del almacenamiento es de 12 meses.

Tabla provisional de espesores (criterio 500°C)							
Masividades	R15	R30	R60	R90	R120	R180	R240
60	17	17	17	17	24	36	52
65	17	17	17	18	25	39	55
70	17	17	17	19	27	41	58
75	17	17	17	20	28	43	61
80	17	17	17	21	30	45	64
85	17	17	17	22	31	47	66
90	17	17	17	23	32	49	69
95	17	17	17	24	33	51	71
100	17	17	17	25	34	53	73
110	17	17	17	26	37	56	78
120	17	17	17	28	38	59	82
130	17	17	18	29	40	62	---
140	17	17	18	30	42	64	---
150	17	17	19	31	44	67	---
160	17	17	20	32	45	69	---
170	17	17	21	33	46	71	---
180	17	17	21	34	48	73	---
190	17	17	22	35	49	75	---
200	17	17	22	36	50	77	---
210	17	17	23	37	51	78	---
220	17	17	23	38	52	80	---
230	17	17	24	38	53	81	---
240	17	17	24	39	54	83	---
250	17	17	25	40	55	84	---
260	17	17	25	40	56	---	---
270	17	17	25	41	57	---	---
280	17	17	26	42	57	---	---
290	17	17	26	42	58	---	---
300	17	17	26	43	59	---	---
310	17	17	27	43	59	---	---
320	17	17	27	44	60	---	---
330	17	17	27	44	61	---	---
340	17	17	28	44	61	---	---



Promat Ibérica, S.A.
 C/ Velázquez, 41-2ª Pl.
 28001 MADRID
 Telf.: +(34) 91 781 15 50
 Fax: +(34) 91 575 15 97
 info@promatiber.es
 www.promatiber.es